MATS-2010H 永磁材料测试报告

B&J-H 退磁曲线

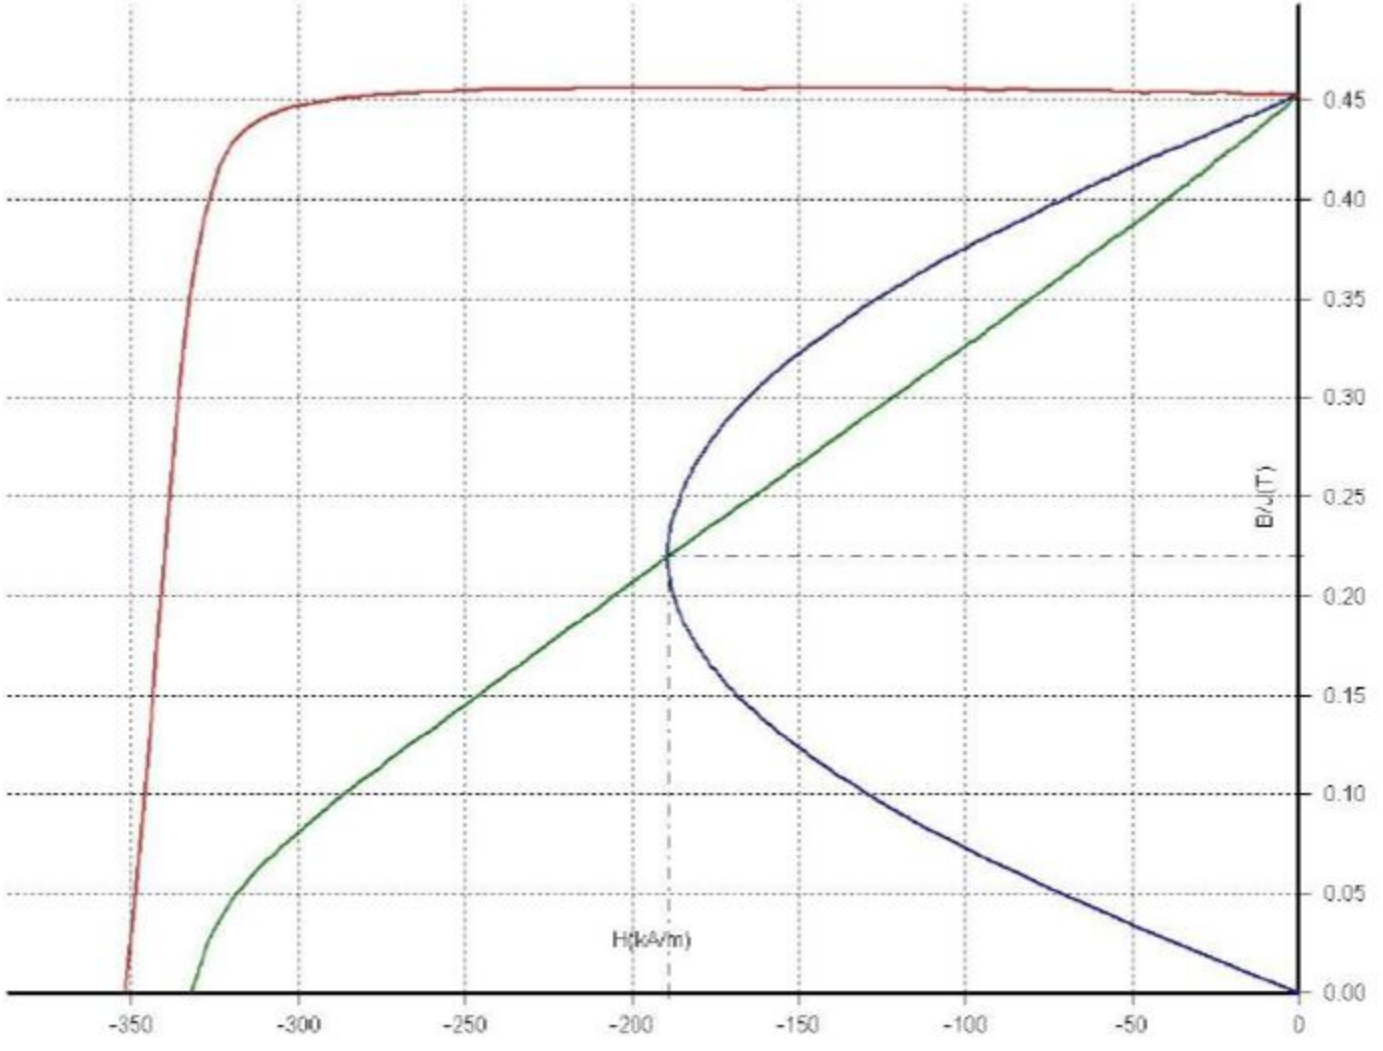

测 量 结 果		
Br	= 0.453	T
	4.53	kGs
Hcb	= 332	kA/m
	4.172	kOe
Hcj	= 352	kA/m
	4.423	kOe
BHm	= 41.6	kJ/m^3
	5.23	MGOe
Bd	= 0.2203	T
	2.203	kGs
Hd	= 189.1	kA/m
	2.376	kOe
Hk	= 334.4	kA/m
	4.202	kOe
Hk/Hcj	= 0.95	

测 试 条 件	
编号	:
Hmax	: 1294.5 kA/m
温度	: 20(℃)(RE.)
材料	: 铁氧体
形状	: Square
尺寸	: 6.64,12.5mm
日期	: 2023-7-5
备注	: